



Sementsverksmiðjan ehf. - Mánabraut 20 - 300 Akranesi

CE

14

0086 - CPR - 611793

ÍST EN 12620
Aggregates for concrete

BASATLMÉLA

Náma		Kollafjörkður / Hvalfjörður
Kornastærð	d/D	> 2 mm
Kornarúmpyngd		2,85 Mg/m ³
Hreinleiki		
Gæði finefna		Ekki skaðleg, sbr. viðauka D d)
Efnafræðilegir eiginleikar		
Vatnsleysanlegt klóríð		0,03%
Lífrænt innihald		Llitlaust
Sýruleysanlegt súlfat		AS _{0,2}
Heildar brennisteinn		0,3
Methylene blue test	MD	3,7
Mettivatn		< 0,3%

Óvirkt skv. Byggingarreglugerð lið 131.3


Berggreining, skv. Rb-57, 1989

Lýsing (berggerð - ummyndunarstig)

Dæmigerð gildi

- 21% Basalt-ferskt/lítt ummyndað
- 12% Basalt-nokkuð ummyndað
- 6% Basalt-mjög ummyndað
- 40% Basaltgler
- < 1% Díabas, ummyndað
- 2% Líparít
- 2% Setberg
- < 1% Holufylling
- 16% Skeljábrot

Dæmigerð kornadreifing Basaltmélu:

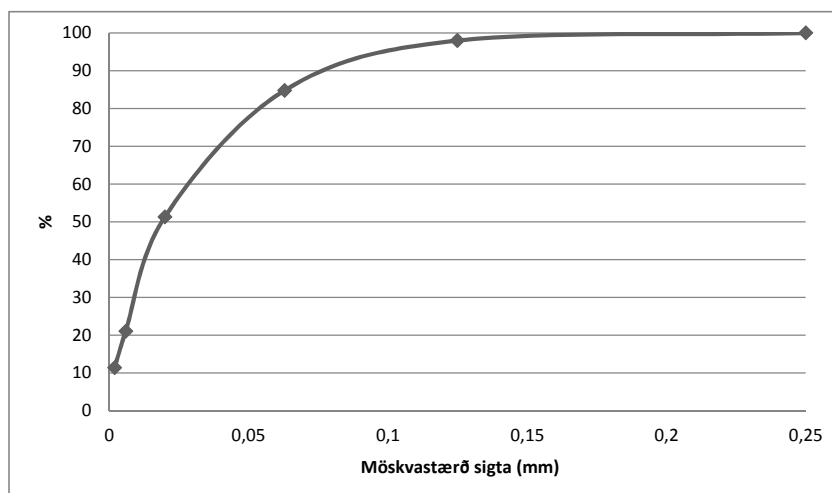

Þær upplýsingar sem koma fram í skjali þessu eru skv. bestu vitund framleiðanda.
Framleiðandi áskilur sér rétt til breytinga án fyrirvara. Öll töluleg gildi eru leiðbeinandi og dæmigerð fyrir efnið.